



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ  
ОЦИНКОВАННАЯ  
С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14918—80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



47-95  
17

**СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ  
С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ****Технические условия**Continuously galvanized sheet steel.  
Specifications**ГОСТ  
14918—80\***Взамен  
ГОСТ 14918—69

ОК11 11 1110

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1463 срок введения установлен

с 01.07.81

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 26.06.86 № 1857  
срок действия продлен

до 01.07.91

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на листовую и рулонную холоднокатаную сталь, оцинкованную горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования, предназначенную для холодного профилирования, под окраску, изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей и первой категорий качества.

**1. КЛАССИФИКАЦИЯ**

- 1.1. Сталь тонколистовая оцинкованная (ОЦ) подразделяется:  
по назначению на группы  
для холодной штамповки — ХШ,  
для холодного профилирования — ХП,  
под окраску (дрессированная) — ПК,  
общего назначения — ОН;  
по способности к вытяжке (сталь группы  
ХШ) на категории  
нормальной вытяжки — Н,  
глубокой вытяжки — Г,  
весьма глубокой вытяжки — ВГ;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★  
\* Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1981 г., июне 1986 г. (ИУС 11—81, 9—86).

**по равномерности толщины цинкового  
покрытия**

с нормальной разнотолщинностью — ПР,  
с уменьшенной разнотолщинностью — УР.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.2. По согласованию потребителя с изготовителем оцинкованная сталь может изготавливаться:

с узором кристаллизации — КР,  
без узора кристаллизации — МГ.

1.3. В зависимости от толщины покрытия оцинкованная сталь делится на 3 класса в соответствии с указанным в табл. 1.

Таблица 1

Класс толщины	Масса 1 м <sup>2</sup> слоев покрытия, нанесенного с двух сторон, г	Толщина покрытия, мкм
II (повышенный)	Св. 570 до 855 включ.	Св. 40 до 60 включ.
1	Св. 258 до 570 включ.	Св. 18 до 40 включ.
2	От 142,5 до 258 включ.	От 10 до 18 включ.

При изготовлении стали с дифференцированным покрытием толщина его на одной стороне листа должна соответствовать 2-му классу, а на другой стороне — классу II (для листов) или классу I.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 2. СОРТАМЕНТ

2.1. Оцинкованную сталь изготавливают шириной от 710 до 1800 мм включительно, толщиной от 0,5 до 2,5 мм включительно.

2.2. Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904—74.

Оцинкованную сталь высшей категории качества изготавливают: с серповидностью рулонной стали не более 6 мм на 3 м длины; с плоскостностью ПВ и ПУ и допускаемыми отклонениями толщины по формам повышенной точности прокатки;

с телескопичностью рулонов при ширине стали до 1000 мм не более 30 мм.

**Примеры условных обозначений**

Оцинкованная сталь толщиной 0,8, шириной 1000, длиной 2000 мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, с необрезной кромкой НО группы ОН, с узором кристаллизации КР, первого класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918—80:

ОЦ  $\frac{Б-ПН-НО-0,8 \times 1000 \times 2000 \text{ ГОСТ } 19904-74}{ОН-КР-1 \text{ ГОСТ } 14918-80}$

Оцинкованная рулонная сталь толщиной 1,2, шириной 1000 мм, повышенной точности прокатки А, с обрезной кромкой О, марки 08кп, весьма глубокой вытяжки ВГ, без узора кристаллизации МТ, с уменьшенной разнотолщиной УР, второго класса покрытия по ГОСТ 14918—80:

$$ОЦ \frac{А-О-1,2 \times 1000 \text{ ГОСТ } 19904-74}{08кп \text{ ВГ-МТ-УР-2 ГОСТ } 14918-80}$$

Оцинкованная рулонная сталь с дифференцированным покрытием толщиной 0,5, шириной 710 мм, повышенной точности прокатки А, с обрезной кромкой О, марки БСтЗкп, под окраску ПК, без узора кристаллизации МТ с уменьшенной разнотолщиной УР, с покрытием на одной стороне первого, а на другой -- второго класса по ГОСТ 14918—80:

$$ОЦ \frac{А-О-0,5 \times 710 \text{ ГОСТ } 19904-74}{БСтЗкп-ПК-МТ-УР-1/2 \text{ ГОСТ } 14918-80}$$

Примечание. Категория стали ХШ в заказе не указывается, а в условных обозначениях проставляется индекс способности к вытяжке (Н, Г или ВГ).

Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Оцинкованная сталь должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.2. Оцинкованную сталь изготавливают из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523—70. Марки стали должны соответствовать приведенным в табл. 1а.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3. Для оцинкования применяют цинк марок Ц0 и Ц1 по ГОСТ 3640—79 с добавлением в ванну алюминия, свинца и других металлов. Допускается легирование свинцом за счет введения цинка марки Ц2.

3.4. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием.

3.4.1. Не допускаются нарушения сплошности покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, расположенных на дефектах стальной основы, классификация и размеры которых предусмотрены ГОСТ 16523—70.

3.4.2. На листах и полосах с необрезной кромкой не допускаются рванины кромок глубиной, превышающей предельные отклонения по ширине.

3.4 (3.4.1, 3.4.2). (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 1а

Оксигеновзвешенная сталь		Марка хлорокислотостойкой стали для изготовления обжиманной стали	
Группа	Классификация выплавки	первой категории качества	высшей категории качества
XII	II, Г	Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045—80, ГОСТ 1050—74 и ГОСТ 380—71	Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045—80, а также ГОСТ 1050—74 с содержанием серы не более 0,035% и фосфора — не более 0,021%, и ГОСТ 380—71 с массовой долей серы не более 0,035% и фосфора — не более 0,025%.
XIII	ВГ	08кп, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045—80 08кп, 08кп, 10кп по ГОСТ 1050—74	08кпс, 08кп, 08Ю по ГОСТ 9045—80 08кп, 08кп, 10кп по ГОСТ 1050—74 с массовой долей серы не более 0,030% и фосфора — не более 0,020%
XIV, ПК	—	08кпс по ГОСТ 9045—80 08, 08кпс по ГОСТ 1050—74 БСт0, БСт1, БСт2, БСт3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380—71	08кпс по ГОСТ 9045—80 08, 08кпс по ГОСТ 1050—74 БСт0, БСт1, БСт2, БСт3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380—71 с массовой долей серы не более 0,04% и фосфора — не более 0,035%
XV	—	Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045—80, ГОСТ 1050—74, ГОСТ 380—71	Марки стали с химическим составом по ГОСТ 9045—80, ГОСТ 1050—74, ГОСТ 380—71 с массовой долей серы не более 0,045% и фосфора — не более 0,040%

3.5. Для оцинкованной стали групп ХШ, ХП и ОН допускаются мелкие капли (патеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки.

3.6. Для оцинкованной стали группы ПК допускаются темные точки и дорожка (следы) от деформированных мелких напылов (патеки, наслоения), крупинки и местной шероховатости покрытия (сыпь), матовый и размытый узор кристаллизации цинка, следы от перегибов полосы, легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерная окраска пассивной пленки.

3.7. По требованию потребителя пассивная пленка должна иметь равномерную окраску.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.8. Уменьшенная разнотолщинность цинкового покрытия УР должна быть для класса П — не более 16, для класса I — не более 10, для класса 2 — не более 4 мкм. Оцинкованная сталь нормальной разнотолщинности ПР должна иметь толщину покрытия в пределах, указанных в табл. 1.

Оцинкованную сталь высшей категории качества изготавливают с разнотолщинностью цинкового покрытия для стали групп ХШ, ХП и ПК класса П — не более 12, класса I — не более 8 и класса 2 — не более 3 мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.9. В месте изгиба оцинкованной стали толщиной до 1,0 мм включительно при испытании на прочность сцепления покрытия с основным металлом при изгибе на  $180^\circ$  не должно быть отслоений цинкового покрытия, обнажающего стальную поверхность. Допускается сетка мелких трещин по всей длине изгиба и отслоения покрытия на расстоянии до 6 мм от краев образца.

3.10. Механические свойства оцинкованной стали должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1б.

3.10.1. Глубина сферической лунки оцинкованной стали группы ХШ должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 1в.

3.10.2. Для оцинкованной стали группы ХШ высшей категории качества величина относительного удлинения должна быть на 1 ед. больше норм табл. 1б, а глубина сферической лунки — на 0,2 мм больше норм табл. 1в.

Таблица 16

Оцинкованная сталь		Временное сопротивление разрыву $\sigma_{0.2}$ , МПа	Предел текучести $\sigma_T$ , МПа, не менее	Относительное удлинение $\delta_5$ , % не менее, при $L_0=80$ мм для сталей толщиной, мм			
группы	категория вытяжки			до 0,7	от 0,7 до 1,5	от 1,5 до 2,0	от 2,0
XIII	В	300—490	—	21	22	23	24
	Г	275—430	—	23	24	25	25
	ВГ	255—410	—	26	28	29	30
XII, ПК	—	—	250	20	22	—	—
ОЦ	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Значения временного сопротивления разрыву и относительного удлинения для оцинкованной стали группы XIII категорий вытяжки В и Г, относительного удлинения для стали группы XII и ПК факультативны до 01.07.89.

При расчете временного сопротивления и предела текучести толщину цинкового покрытия не учитывают.

Таблица 17

Толщина оцинкованной стали	Глубина сферической лунки для категорий вытяжки, не менее		
	ВГ	Г	В
0,5	8,5	8,0	6,9
0,6	8,9	8,5	7,2
0,7	9,2	8,9	7,5
0,8	9,5	9,3	7,8
0,9	9,9	9,6	8,2
1,0	10,1	9,9	8,6
1,1	10,3	10,1	8,7
1,2	10,5	10,3	8,8
1,3	10,7	10,5	8,9
1,4	10,8	10,6	9,0
1,5	11,0	10,8	9,1
1,6	11,3	11,0	9,5
1,7	11,4	11,1	9,6
1,8	11,5	11,2	9,7
1,9	11,6	11,3	9,8
2,0	11,7	11,4	9,9

Примечания:

1. Для оцинкованной стали промежуточных толщин значения глубины сферической лунки должны соответствовать нормам, установленным для ближайшей меньшей толщины.

2. Значения глубины сферической лунки для оцинкованной стали толщиной свыше 1,5 мм являются факультативными до 01.07.89.

3. При испытании на приборах типа МТЛ—10 к нормам глубины сферической лунки уменьшаются на 0,3 мм.

3.10 (3.10.1, 3.10.2). (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.11. Оцинкованную сталь группы ХШ изготавлиют с величиной зерна феррита баллов 7, 8, 9, 10 по ГОСТ 5639—82 для категорий вытяжки ВГ и не ниже балла 6 для категории вытяжки Г.

Для оцинкованной стали категории вытяжки ВГ допускается неравномерность зерна в пределах двух смежных номеров, для листов категории Г — в пределах трех смежных номеров.

3.12. Для оцинкованной стали группы ХШ категории вытяжки ВГ допускается наличие структурно-свободного цементита в пределах баллов 0, 1, 2 и 3 шкалы I по ГОСТ 5640—68. Для категорий вытяжки Г и II наличие структурно-свободного цементита не нормируется.

3.13. Количество перегибов без излома оцинкованной стали групп ХП, ПК, ОИ должно соответствовать нормам, установленным в табл. 1а.

Таблица 1а

Толщина оцинкованной стали, мм	Количество перегибов
До 0,8 включ.	4
Св. 0,8 до 1,2 включ.	5
Св. 1,2 до 2,0 включ.	3
Св. 2,0	2

Примечание. Нормы перегибов оцинкованной стали толщиной более 1,5 мм являются факультативными до 01.07.89.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.14. (Исключен, Изм. № 2).

#### 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Оцинкованную сталь принимают партиями. Партия должна состоять из листов или рулонов одной группы оцинкованной стали, одного размера, одного вида и класса толщины покрытия, вида консервации, одной марки и плавки (сталь групп ХШ, ХП и ПК) и категории вытяжки (сталь группы ХШ), должна быть оформлена и сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 7566—81 с дополнением значений факультативных показателей качества.

Масса партии не должна превышать смешного производства агрегата.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. В документе о качестве результаты испытаний и данные химического состава указываются по требованию потребителя.

Для оцинкованной стали, которой присвоен государственный Знак качества, в документе о качестве проставляется обозначение государственного Знака качества.



4.3. Для контроля размеров и качества поверхности отбирают 6% листов или один рулон от партии.

4.4. Для контроля прочности сцепления покрытия, механических свойств, микроструктуры отбирают один лист или один рулон от партии.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей повторную проверку проводят по ГОСТ 7566—81.

## 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Качество поверхности листов и рулонов проверяют внешним осмотром без применения увеличительных приборов.

5.2. Для проведения испытаний из каждого отобранного листа или рулона вырезают образцы в соответствии с требованиями чертежа и табл. 2.

Схема вырезов образцов для испытаний  
( $b$  — ширина листа)

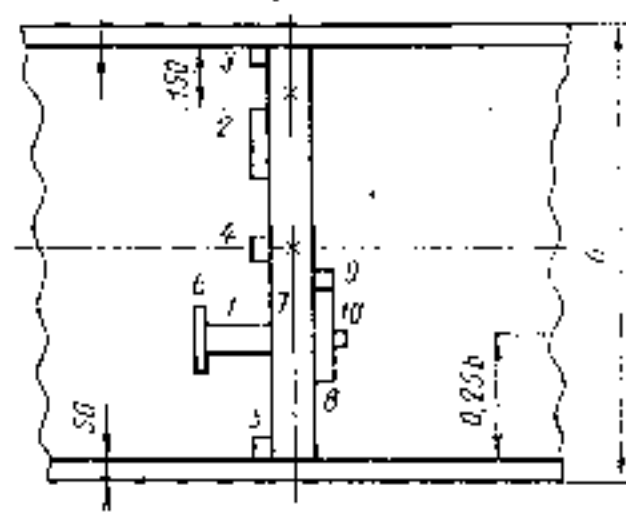


Таблица 2

Номер образца	Размеры образца, мм		Методы испытания
	ширина	длина	
1, 2	50	150	На прочность сцепления цинкового покрытия с основным металлом
3, 4, 5	50	50	На определение массы цинкового покрытия и разнотолщинности
6	20	150	На перегиб
7	90	—	На вытяжку сферической лунки (х-место испытаний)
8	30	180—300	На растяжение
9, 10	30	40	Оценка микроструктуры

Примечание. Образцы вырезают с предельными отклонениями по размерам —  $\pm 3$  мм.

5.3. Для определения массы цинкового покрытия испытуемый образец обезжиривают, взвешивают, погружают в раствор окиси сурьмы ( $Sb_2O_3$ ) или хлористой сурьмы ( $SbCl_3$ ) в соляной кислоте и выдерживают до прекращения бурного газовыделения, затем образец вынимают из раствора, тщательно промывают холодной, а затем горячей водой, высушивают фильтровальной бумагой и взвешивают. Обезжиривание производится спиртом этиловым синтетическим техническим.

Раствор окиси сурьмы или хлористой сурьмы готовят следующим способом: 20 г окиси сурьмы (или 32 г хлористой сурьмы) растворяют в 1000 мл концентрированной соляной кислоты (ГОСТ 3118—77) для второго и первого классов или 50 г окислов сурьмы класса II.

Массу цинкового покрытия, нанесенную с двух сторон листа, в граммах ( $m$ ) на  $1\text{ м}^2$  вычисляют по формуле

$$m = \frac{m_1 - m_2}{S}, \quad (1)$$

где  $m_1$  — масса трех образцов (3, 4 и 5) до растворения цинкового покрытия, с погрешностью 0,01 г, г;

$m_2$  — масса трех образцов (3, 4 и 5) после растворения цинкового покрытия, с погрешностью 0,01 г, г;

$S$  — фактическая площадь поверхности образцов с погрешностью  $1 \cdot 10^{-6}\text{ м}^2$ ,  $\text{м}^2$ .

Для определения массы цинкового покрытия допускается применять другие методы, обеспечивающие необходимую точность.

Метод, указанный в настоящем стандарте, применяется при разногласиях в оценке;

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5.4. Разнотолщинность покрытия в поперечном направлении листа определяют как абсолютную разность между максимальным и минимальным значениями толщины покрытия на образцах 3, 4 и 5 по формуле

$$\Delta T_1 = T_{\text{max}} - T_{\text{min}}, \quad (2)$$

для чего сначала рассчитывают толщину цинкового покрытия на каждом из образцов по формуле

$$T_3 = \frac{(m_3 - m'_3) \cdot 10^3}{7,13 \cdot S_3}, \quad (3)$$

где  $T_3$  — толщина покрытия соответствующего образца, мкм;

$m_3$  — масса образца до снятия цинка, г;

$m'_3$  — масса образца после снятия цинка, г;

7,13 — плотность цинка,  $\text{г/см}^3$ ;

$S_3$  — площадь поверхности цинкового покрытия,  $\text{см}^2$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4.1. Среднее значение толщины и разнотолщинность цинкового покрытия поверхности листа с дифференцированным покрытием определяют и рассчитывают для каждой из сторон. Для этого, после обезжиривания образца, одну из сторон покрывают плотным слоем резинового клея или парафина и с противоположной стороны удаляют цинк, как указано выше. После повторного обезжиривания клей или парафин снимают механическим путем или в горячей воде. Удаление цинкового покрытия с другой стороны образца проводят аналогично.

5.5. Испытание на перегиб проводят по ГОСТ 13813—68.

5.6. Испытание на вытяжку сферической лунки проводят по ГОСТ 10510—77. Делают два измерения в зоне испытаний и определяют среднее арифметическое значение.

5.7. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 11701—84.

5.8. Определение величины зерна феррита проводят по ГОСТ 5639—82 и структурно-свободного цементита — по ГОСТ 5640—68.

5.9. Испытание на изгиб оцинкованной стали толщиной до 3 мм включительно на угол  $180^\circ$  проводят по ГОСТ 14019—80. Образец оцинкованной стали испытывают на оправке, равной толщине проката.

Оцинкованная сталь высшей категории качества должна выдерживать испытания на изгиб на  $180^\circ$  без оправки до соприкосновения сторон.

По согласованию потребителя с изготовителем испытание на изгиб может быть заменено испытанием на двойной кровельный замок по ГОСТ 13814—68, а для оцинкованной стали группы ПК испытанием на приборе У-1А по ГОСТ 4765—73.

Оцинкованную сталь толщиной свыше 1,0 мм испытывают по требованию потребителя по методике, согласованной в установленном порядке.

5.10. Для контроля качества оцинкованной стали допускается применять неразрушающие методы контроля.

## 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566—81 с дополнениями.

6.2. Для защиты поверхности оцинкованной стали от коррозии производится консервация: пассивирование, промасливание или пассивирование и промасливание.

По требованию потребителя оцинкованную сталь не консервируют.

При отгрузке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы консервация обязательна.

6.3. Листы оцинкованной стали формируют в пачку, укладывая один лист на другой. У листов с дифференцированным покрытием

сторона со 2-м классом толщины покрытия должна быть обращена к низу пачки.

Торцовые и боковые поверхности пачки обкладывают инвентарями, изготовленными из ожеженного стального листа толщиной не менее 0,4 мм по нормативно-технической документации.

К пачке снизу должны быть прикреплены деревянные бруски по ГОСТ 8486—86 и ГОСТ 2695—83 сечением не менее 80×80 мм или металлические бруски по нормативно-технической документации. Количество деревянных и металлических брусков при ширине пачки до 1200 мм — 2 шт.; свыше 1200 мм — соответственно 3 шт. и 2 шт.

6.4. Рулоны из оцинкованной стали с дифференцированным покрытием свертывают так, что сторона со 2-м классом толщины цинкового покрытия располагается внутри рулона.

6.5. Пачки и рулоны должны быть прочно обвязаны. Количество обвязок должно соответствовать требованиям ГОСТ 7566—81.

При отгрузке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы минимальное количество обвязок должно быть на единицу больше норм, установленных по ГОСТ 7566—81.

Для обвязки применяют металлическую ленту толщиной 1,2—2,0 мм, шириной от 30 до 40 мм по ГОСТ 3560—73, ГОСТ 6009—74 или другой нормативно-технической документации.

Наружный диаметр и ширина рулонов не должны превышать 2 м, длина, ширина и высота пачек соответственно — 6,2 и 1 м.

6.6. Масса одного грузового места должна быть не менее 3 т и не должна превышать 10 т.

До 01.01.88 по требованию потребителя масса пачки листов оцинкованной стали не должна превышать 5 т.

6.7. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по ГОСТ 14192—77 краской темного цвета на торцовой поверхности пачки и боковой поверхности рулона и содержать основные, дополнительные и информационные надписи.

6.8. Транспортирование оцинкованной стали железнодорожным транспортом осуществляют открытым подвижным составом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.

6.9. Хранение оцинкованной стали должно соответствовать условиям ЖЗ по ГОСТ 15150—69, исключая совместное нахождение с химически активными веществами.

Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).